



П А С П О Р Т № 2805
Смазка "ЦИАТИМ-203"
ГОСТ 8773-73

Дата изготовления: 28.05.23

Количество: 4 420 кг

№ партии: 2805

Дата проведения испытаний: 28.05.23

Показатели	Норма	Факт	Метод испытаний
1. Внешний вид	Однородная мазь темно-коричневого или зелено-коричневого цвета	соответствует	По п. 3.2
2. Температура каплепадения °С, не ниже	160	174	ГОСТ 6793
3. Вязкость эффективная, Па*с (П): при 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 1000 с-1, не менее при минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более	1 (10) 1000 (10*10 ³)	1,5 (15) 1000 (10*10 ³)	ГОСТ 7163
4. Предел прочности при 50 °С, Па (гс/см ²), не менее	250 (2,5)	260 (2,6)	ГОСТ 7143
5. Коллоидная стабильность, % не более	10	9,8	ГОСТ 7142
6. Испытания на коррозию	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 9.080
7. Стабильность против окисления, мг КОН на 1 г смазки, не более	3	2,6	ГОСТ 5734
8. Содержание свободных органических кислот	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6707
9. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,1	0,03	ГОСТ 6707
10. Содержание механических примесей (в 1 см ³ смазки) диаметром от 0,075 до 0,125 мм, не более диаметром более 0,125 мм	1 000 отсутствие	800 отсутствие	ГОСТ 9270
11. Массовая доля серы, %, не менее	0,2	0,22	ГОСТ 1431
12. Пенетрация при 25 °С	250-300	270	ГОСТ 5346

Смазка соответствует требованиям ГОСТ 8773-73


Срок годности продукта пять лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Дата выдачи паспорта: 28.05.23

Нач. техотдела

А.А. Ражабов

Штамп ОТК

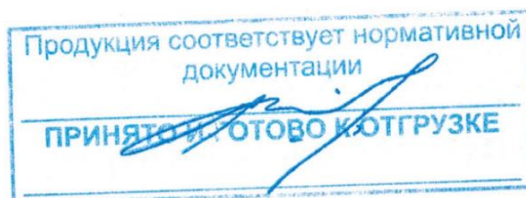

Принято и готово к отгрузке: 25.05.2023г.